

Số/No: 21/TN.3/13.78-02


Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử:** Ống nhựa phẳng HDPE D225x20,5 mm
- Khách hàng:** Công ty Cổ phần Ba An
- Số lượng mẫu:** 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu:** 25/ 10/ 2021
- Tình trạng mẫu:** 01 đoạn ống nhựa dài 1 mét
- Thời gian thử nghiệm:** Từ ngày 26/ 10/ 2021 đến ngày 28/ 10/ 2021

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Đường kính ngoài	mm	TCVN 6145: 2007	225,4
2	Chiều dày vách ống	mm	TCVN 6145: 2007	20,9
3	Độ Oval	mm	TCVN 7305-2: 2008	2,6
4	Ngoại quan		TCVN 7305-2: 2008	Bề mặt nhẵn, không khuyết tật
5	Độ bền khi nén ống biến dạng 40% đường kính ngoài		ASTM D2241: 2000	Không nứt vỡ
6	Độ bền kéo đứt	MPa	TCVN 7434: 2004	24,78
7	Độ bền va đập ở 0°C		Tham khảo ISO 3127: 1994	Tỉ lệ va đập thực (TIR) < 10%
8	Khối lượng riêng	g/cm ³	ASTM D792: 2000	0,953

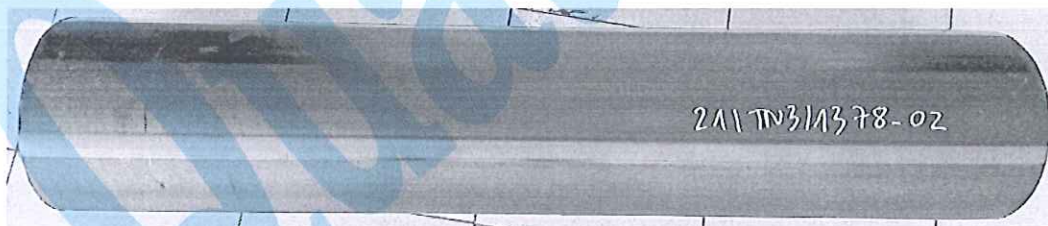

Hà Nội, ngày 28 / 10 / 2021

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG

Phạm Thuý Hằng
 Phạm Thuý Hằng



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.